



## E. CIRESA Srl - Val di Fiemme

### SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

#### Semilavorato per strumento musicale - Rough top for musical instrument

**VIOLINO - VIOLIN:** cod. **V 061/18 2018 II° Quality**

**Specie legnosa - wood species:** Abete rosso – Spruce (*Picea abies* Karst.)

**Densità - density:** 428,1 kg/m<sup>3</sup>

**Dimensioni - dimensions (mm)**

Spess. maggiore - greater thickness	Spess. minore - smaller thickness	Largh. - width	Lungh. - length
45,58	10,81	139,23	416,9

**Velocità trasmissione suono longitudinale - longitudinal sound transmission speed**

Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Media - Average	Standard dev.	CV %
6.222,4	6.284,6	6.222,4	6.284,6	<b>6.254</b>	35,9	0,57%

**Modulo elastico dinamico longitudinale – longitudinal dynamic modulus of elasticity:** 14.606 MPa

**Velocità trasmissione suono radiale - radial sound transmission speed**

Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Media - Average	Standard dev.	CV %
1.808,2	1.808,2	1.753,9	1.699,7	<b>1.767,5</b>	51,9	2,94%

**Modulo elastico dinamico radiale - radial dynamic modulus of elasticity:** 4.128 MPa

Nota: la velocità del suono è espressa in m/sec. Il Modulo elastico dinamico è definito dal rapporto tra velocità e densità ed è espresso convenzionalmente in MPa - *The sound speed is indicated in m/sec. The dynamic modulus of elasticity is the ratio between speed and density and it is conventionally expressed in MPa.*

**N° anelli – tree rings no.:** **122**

**Ampiezza media degli anelli - average width of the tree rings:** **0,94 mm**

**Deviazione standard delle ampiezze anulari - standard deviation of the tree rings widths:** **37,74**

**Coefficiente di Variazione – coefficient of variation:** **30,93 %**

**Ampiezza media parte tardiva degli anelli – average width of the tree rings latewood:** **0,17 mm**


**Deviazione standard porzione legno tardivo – standard deviation of the tree rings latewood:** **4,04**

**Coefficiente di Variazione – coefficient of variation:** **24,48 %**

Nota – *note:* La deviazione standard è un indice statistico che permette di valutare la variabilità/regolarità di una serie di dati. Nel caso in oggetto rappresenta l'omogeneità degli accrescimenti anulari: minore è il valore e più regolari sono gli accrescimenti (uniformità degli anelli). Il coefficiente di variazione (CV%) è il rapporto percentuale tra deviazione standard e l'ampiezza media degli accrescimenti. - *The standard deviation is a statistical index that allows you to evaluate the variability/regularity of a series of data. In this specific case it represents the homogeneity of the growths: the lower the value, the more regular the growths are (uniformity of the rings). The coefficient of variation (CV%) is the percentage ratio between the standard deviation and the average amplitude of the growths.*



Semilavorato per violino; le misure anulari non considerano la porzione di legno a sinistra della linea verde, in quanto esterna alla sagoma della tavola armonica. - *Rough top for violin; the area to the left of the green line is not involved in the analysis as it corresponds to the portion of the wood outside the shape of the soundboard.*

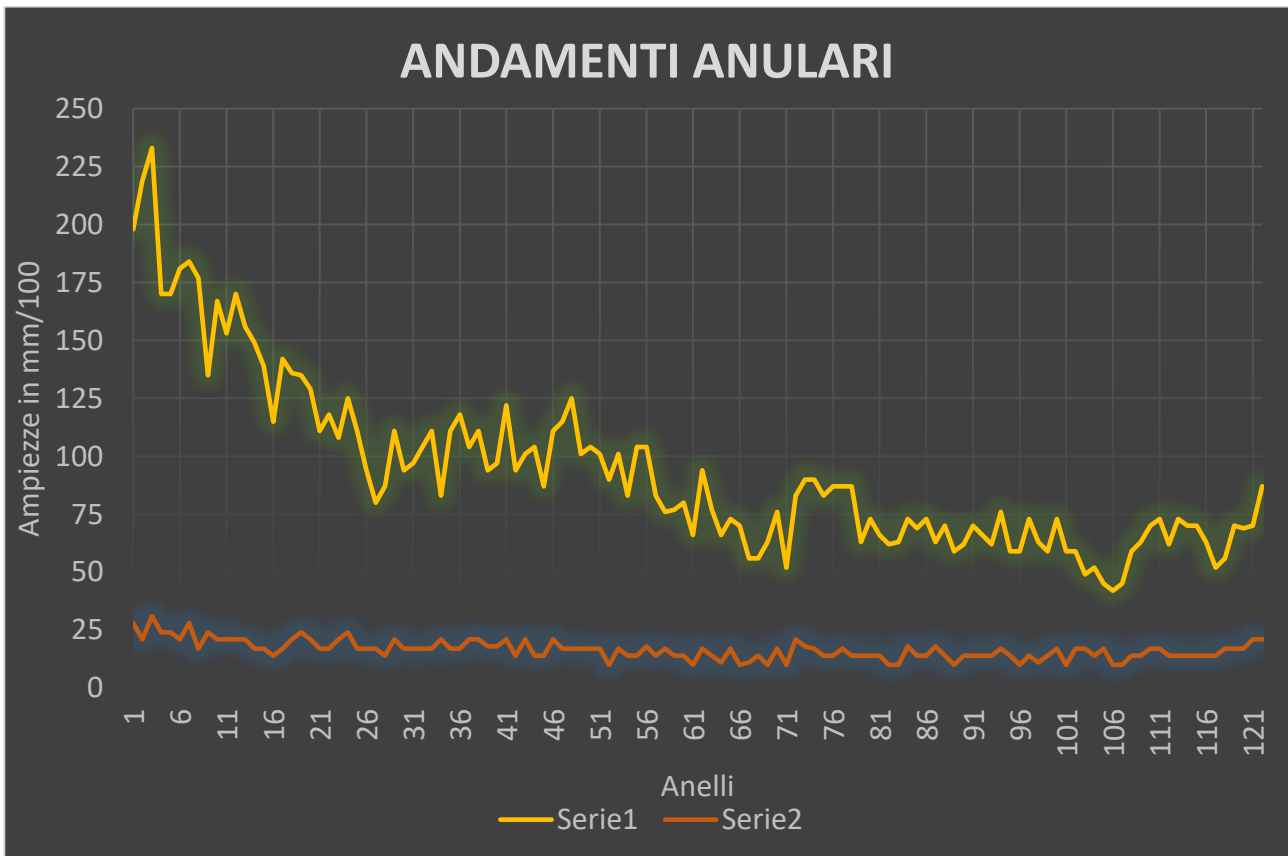

La linea gialla rappresenta l'ampiezza degli anelli di accrescimento. La linea arancio, la porzione tardiva negli anelli.  
*The yellow line represents the width of annual growth rings. The orange line, the width of latewood in growth rings.*

**Misurazioni ed elaborazioni - Measurements and data processing**

**CNR IBE San Michele all'Adige (TN) ITA, Laboratorio Qualità del Legno Laboratory of the wood quality.**

**Operatori - personnel**

**dott. M. Negri, dott J. Bontadi**

**Strumentazione rilevante - Main tools**

**Arborsonic (Tester non distruttivo – NdT tester), software CDendro, CooRecorder, Past5.**